

ประสิทธิภาพของพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาส
The Antibacterial Activities of Polyurethane mixed with Nanosilver against
Opportunistic Gram-negative Bacteria

เอี่ยมพร เอี่ยมแพรว¹ พรเพ็ญ อาทกรกิจวัฒน์² และ วิสатรี คงเจริญสุนทร^{1*}
Uamporn lamprae¹, Pornpen Atorngitjawat² and Wisatre Kongcharoensuntorn^{1*}

¹ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

²ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ ซึ่งมีความเข้มข้นของนาโนซิลเวอร์แตกต่างกัน (40 100 200 500 และ 1000 ppm) ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาส คือ *Escherichia coli* ATCC25913, *Pseudomonas aeruginosa* ตื้อยาและไม่ตื้อยาและ *Proteus mirabilis* ด้วยวิธี Agar diffusion Susceptibility Test และ Broth dilution Susceptibility Test ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาส โดยมีค่า MIC ระหว่าง 100 – 1000 ppm และพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์เข้มข้น 1000 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ *P. aeruginosa* สูงที่สุด คือ ร้อยละ 86.70

คำสำคัญ : แบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาส / พอลิยูรีเทน / นาโนซิลเวอร์ / การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย

Abstract

The objectives of this research were to study the antibacterial activities of polyurethane mixed with nanosilver, which had been prepared with 5 different silver concentrations (40, 100, 200, 500, and 1000 ppm). The polyurethane mixed with nanosilver were tested against opportunistic gram-negative bacterium, *Escherichia coli* ATCC25913, Drug-resistant and non-resistant *Pseudomonas aeruginosa* and *Proteus mirabilis*, by Agar Disc Diffusion Susceptibility Test and Broth dilution Susceptibility Test. The results were shown that polyurethane mixed with nanosilver inhibited the growth of opportunistic gram-negative bacteria, with the MICs of 100 – 1000 ppm. Also, polyurethane mixed with 1000 ppm nanosilver showed the highest antibacterial activity against *P. aeruginosa* at 86.70% of inhibition.

Keywords : Opportunistic Gram-negative Bacteria / Polyurethane / Nanosilver / Antibacterial activity

*Corresponding author. E-mail: wisatre@hotmail.co.th

1. บทนำ

ในปัจจุบันแบคทีเรียกลุ่มแกรมลบช่วยโอกาสก่อโรคมีความสำคัญทางการแพทย์ ก่อโรคในร่างกายที่อ่อนแอได้หลายระบบ ซึ่งในภาวะปกติจะไม่ก่อโรคในคนที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคปกติ แต่จะก่อโรคเฉพาะในคนที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำหรือบกพร่องเท่านั้น (Dellit et al., 2007) ระบาดวิทยาของการติดเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาลของผู้ป่วย พบว่า มีการติดเชื้อในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น เนื่องจากแบคทีเรียกลุ่มดังกล่าวมีความไวต่อยาปฏิชีวนะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแบคทีเรียช่วยโอกาสก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาจำนวนมาก (Sheng et al., 2005) เชื้อแบคทีเรียช่วยโอกาสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทยเกิดจากแบคทีเรียแกรมลบร้อยละ 70 ซึ่งแบคทีเรียแกรมลบที่มักเป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้แก่ *Escherichia coli* ร้อยละ 9.1 *Pseudomonas aeruginosa* ร้อยละ 6.8 (วิชญ์ ธรรมลิขิตกุล, 2551) นอกจากนี้ยังมีแบคทีเรียกลุ่มแกรมลบช่วยโอกาสที่สำคัญและก่อปัญหาสาธารณสุขอื่นๆ เช่น *Proteus mirabilis* ซึ่งเป็นหนึ่งในเชื้อช่วยโอกาสที่เป็นสาเหตุสำคัญในการติดเชื้อร้ายแรงในระบบทางเดินปัสสาวะ และเมื่อเกิดการติดเชื้อ *P. mirabilis* แล้วจะรักษาได้ยาก (Stamm, 1992) การแก้ปัญหาของแบคทีเรียเหล่านี้อาจทำได้หลายวิธี เช่น การพัฒนาวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดีในการต้านจุลินทรีย์ เพื่อใช้ทำอุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุที่ใช้ต้องย่อยสลายง่ายในร่างกายไม่ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลาาน

พอลิยูรีเทน (Polyurethane; PU) เป็นหนึ่งในพอลิเมอร์สังเคราะห์ และพัฒนาในทางการแพทย์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากคุณสมบัติหลายประการ เช่น เข้ากับเนื้อเยื่อของร่างกายได้ มีความแข็งแรงทนทาน สามารถทนรับแรงกดทับได้ดี ทนต่อการเสียดสีและฉีกขาด มีความเหนียวและยืดหยุ่นได้ดี (Lamba et al., 1998) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ สามารถปรับเปลี่ยนสารสังเคราะห์เพื่อให้มีคุณสมบัติที่หลากหลายเหมาะกับการเลือกใช้งานแต่ละประเภท และไม่เป็นพิษต่อเซลล์สัตว์ (Kuan et al., 2005) อย่างไรก็ตามพอลิยูรีเทนไม่สามารถต้านทานเชื้อจุลินทรีย์ได้ ในการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์จึงมักจะใช้ร่วมกับสารอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น เงิน (Ag) และอนุภาคนาโนซิลเวอร์ (Nano-Ag) เมื่อผสมลงบนผิวของพอลิยูรีเทน ทำให้มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย *E. coli* และ *Bacillus subtilis* (Hsu, Tseng and Lin, 2010) พอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์จึงเป็นหนึ่งในวัสดุที่เหมาะสมจะนำมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์เพื่อแก้ปัญหาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลต่อไป

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมลบช่วยโอกาส คือ *E. coli* ATCC 25913, *P. aeruginosa* ตือยาและไม่ตือยาและ *P. mirabilis*

2. วิธีการ

2.1 เชื้อที่ใช้ทดสอบ

E. coli ATCC 25913, *P. aeruginosa* และ *P. aeruginosa* ตือยา (1-375/04-2013) และ *P. mirabilis* ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลชลบุรี และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

2.2 พอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์

ได้รับความอนุเคราะห์จากดร. พรเพ็ญ อาทกรกิจวัฒน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเตรียมฟิล์มด้วยการผสมเป็นเนื้อเดียวกันที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสความเข้มข้นของนาโนซิลเวอร์ 40 ppm, 100 ppm, 200 ppm, 500 ppm, และ 1000 ppm เป็นแผ่นฟิล์มบาง ตัดเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm

2.3 การทดสอบประสิทธิภาพของพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียด้วยวิธี Agar Disc Diffusion Susceptibility Test

Subculture เชื้อจาก Stocked hemocultures แล้วนำมาเลี้ยงใน (Mueller – Hinton broth (MHB)) จากนั้นปรับความเข้มข้นของเชื้อให้ได้ความขุ่นเท่ากับ 0.5 McFarland standard (มีปริมาณเชื้อเท่ากับ 1×10^8 CFU/mL) ผสมเชื้อลงใน MHA แล้วทดสอบกับแผ่นพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ที่ความเข้มข้น 0 – 1000 ppm บ่มที่ 37°C 24 ชั่วโมงทดสอบ 3 ชั่วโมงวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณที่แบคทีเรียทดสอบถูกยับยั้ง (Inhibition zone) เป็นหน่วยมิลลิเมตรและบันทึกผลการทดสอบ

2.4 การหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารทดสอบที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบ (Minimum Inhibitory Concentration, MIC) ด้วยวิธี Broth Dilution Susceptibility test (CLSI, 2010)

เพาะเชื้อทดสอบลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar บ่มที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 18 – 24 ชั่วโมงจากนั้นแยกโคโลนีเดี่ยวประมาณ 4 – 6 โคโลนีใส่ลงใน Muller Hilton Broth บ่มที่อุณหภูมิ 35°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมงจากนั้นนำมาเทียบความขุ่นให้เท่ากับ 0.5 McFarland standard หยดเชื้อทดสอบที่เตรียมไว้ปริมาตร 50 μ L ลงในอาหาร MHB 1 mL บรรจุแผ่นพอลิยูรีเทน

ที่ความเข้มข้นต่างๆ หลอดละ 1 แผ่นบ่มที่อุณหภูมิ 35°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมงจากนั้นเจือจางแบคทีเรียทดสอบแบบ 10 – fold dilution ด้วย 0.85% Normal saline แล้ว spread ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA แล้วบ่มข้ามคืนที่อุณหภูมิ 37 °C นับจำนวนเชื้อที่รอดชีวิตจากจำนวนโคโลนีที่เกิดขึ้นเทียบเป็นความเข้มข้นของแบคทีเรียที่รอดชีวิต (CFU/mL) บันทึกผลการทดลองเปรียบเทียบกับชุดควบคุม เปรียบเทียบความแตกต่างของจำนวนเชื้อที่รอดชีวิตระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มตัวอย่างคำนวณหาค่าประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (The effectiveness of the PU/silver nitrate antibacterial activity; EAA) (Sedlarik, *et al.*, 2010) โดยใช้สูตรดังนี้

$$EAA(\%) = \frac{N_0 - N_s}{N_0} \times 100 \quad (1)$$

EAA คือ ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

N_0 คือ จำนวนเซลล์แบคทีเรีย (CFU/mL) ของกลุ่มควบคุม (พอลิยูรีเทน)

N_s คือ จำนวนเซลล์แบคทีเรีย (CFU/mL) ของกลุ่มทดลอง (พอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์)

2.5 การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ

หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำมาหาค่า MIC และ MBC วิเคราะห์ผลการทดลองด้วย การวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้แผนการทดลองแบบ Random Completely Block Design (RCBD) ด้วยวิธีของ Duncan Multiple Range Test โดยใช้ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

3. ผลและอภิปราย

3.1 การทดสอบประสิทธิภาพของพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี Agar Disc Diffusion Susceptibility Test

พอลิยูรีเทนไม่แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียทดสอบ และ *P. aeruginosa* ถูกยับยั้งด้วยพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์เข้มข้น 200 และ 500 ppm ในขณะที่ยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลินเข้มข้น 10 µg/Disc ยับยั้งการเจริญของเชื้อ *P. mirabilis* แต่ไม่ยับยั้งการเจริญของเชื้อ *E. coli* และ *P. aeruginosa* ยาปฏิชีวนะเตตราซัยคลินยับยั้งการเจริญของเชื้อทั้ง 3 ชนิด (ตารางที่ 1) ผลการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียด้วยวิธี Agar Disc Diffusion นั้นแสดงบริเวณใส (clear zone) ไม่ชัดเจน น่าจะเกิดจากการแตกตัวเป็นซิลเวอร์ไอออนและการแพร่กระจายในอาหารร่วนของนาโนซิลเวอร์ในพอลิยูรีเทนนั้นอาจจะไม่เหมาะสม หรืออัตราการแพร่กระจายของอนุภาคซิลเวอร์ไอออนมีปริมาณน้อย จนไม่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้ จึงทำให้ผลการทดสอบไม่ชัดเจน


3.2 การหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารทดสอบที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบ (Minimum Inhibitory Concentration, MIC) ด้วยวิธี Broth Dilution Susceptibility test ของพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์

พอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ยับยั้งการเจริญของ *P. aeruginosa* และ *P. mirabilis* ได้ดีที่สุด มีค่า MIC เท่ากับ 100 ppm และน้อยที่สุดคือ *E. coli* ATCC 25913 และ *P. aeruginosa* ดื้อยา (MIC เท่ากับ 1000 ppm) และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลินและเตตราซัยคลินพบว่าพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์มีประสิทธิภาพต่ำกว่ายาทั้งสองชนิด เมื่อนำค่าจำนวนโคโลนีมาเปรียบเทียบค่าทางสถิติด้วยวิธี ANOVA พบว่ากลุ่มที่ทดสอบด้วยพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์มีความแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นว่าเมื่อเปลี่ยนวิธีในการทดสอบทำให้ประสิทธิภาพการละลายของซิลเวอร์ไอออนสูงมากขึ้น จึงแทรกซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียได้ง่ายขึ้น เนื่องจากซิลเวอร์ไอออนละลายในอาหารเลี้ยงเชื้อ MHB ซึ่งมีน้ำเป็นตัวทำละลาย ได้ดีกว่าอาหาร MHA ซึ่งมีลักษณะเป็นอาหารร่วน เพราะสารละลายนาโนซิลเวอร์ (Aqueous solution) มีความสามารถในการปลดปล่อยซิลเวอร์ไอออนออกมา (Morones *et al.*, 2005; Sanpui *et al.*, 2008) และกลไกการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีน่าจะมาจากซิลเวอร์ไอออนที่ปลดปล่อยออกมาสามารถเข้าไปจับกับหมู่ thiol group ของโปรตีนที่พบในเอนไซม์หลายชนิดของแบคทีเรีย ทำให้เกิดการยับยั้งปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์แบคทีเรีย ยับยั้งกลไกการหายใจระดับเซลล์ทำให้ดีเอ็นเอของแบคทีเรียเสียหาย และยังยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (Park *et al.*, 2009)

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ในการยับยั้งแบคทีเรียเมื่อทดสอบด้วยวิธี Agar Disc Diffusion Susceptibility Test

แบคทีเรีย	เส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย พอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ (มิลลิเมตร)							
	40	100	200	500	1000	Control		
	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	PU	AMP 10 µg/Disc	TET 30 µg/Disc
<i>E. coli</i> ATCC25913	-	-	-	-	-	-	-	7±0.00
<i>P. aeruginosa</i>	-	-	7.00±0.17	7.00±0.17	-	-	-	21.17±0.06
<i>P. mirabilis</i>	-	-	-	-	-	-	21.00±0.17	9.70±0.06

หมายเหตุ-หมายถึง เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 mm อักษรย่อ PU หมายถึง พอลิยูรีเทน AMP หมายถึง แอมพิซิลลิน TET หมายถึง เตตราซัยคลิน

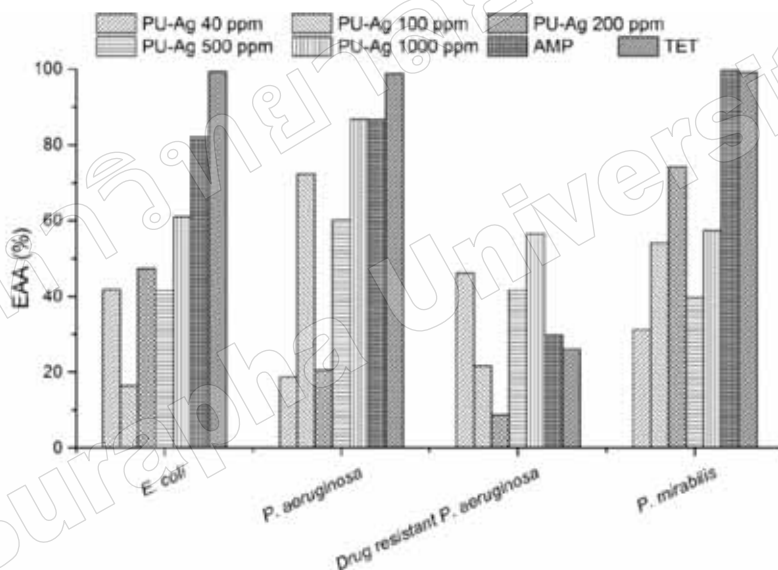

ภาพที่ 1 ประสิทธิภาพของพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ในการยับยั้งแบคทีเรีย (EAA)

3.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ในการยับยั้งแบคทีเรีย ด้วยค่า The effectiveness of the PU-Ag antibacterial activity (EAA)

พอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์เข้มข้น 1000 ppm มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง *P. aeruginosa* สูงที่สุดร้อยละ 86.70 รองลงมาคือประสิทธิภาพในการยับยั้ง *P. mirabilis* มีค่า EAA ร้อยละ 74.14 เมื่อใช้พอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์เข้มข้น 200 ppm และพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์เข้มข้น 1000 ppm ยับยั้ง *E. coli* ATCC 25913 ได้ร้อยละ 60.97 แต่พอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์เข้มข้น 1000 ppm มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง *P. aeruginosa* ต่ำที่สุด มีค่า EAA ร้อยละ 50.43 อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับค่า EAA กับยาแอมพิซิลลินและเตตราซัยคลินพบว่ายาปฏิชีวนะทั้งสองชนิดยับยั้งแบคทีเรียได้ ร้อยละ 29.75 และ 26.10 ตามลำดับ (ภาพที่ 1) จะเห็นได้ว่าความเข้มข้นของนาโนซิลเวอร์มีต่อประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย พอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ที่ความเข้มข้นสูงจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้สูงขึ้น Paul et al. (2012) รายงานว่าอนุภาคนาโนฟลูอิดผสมนาโนซิลเวอร์ที่มีความเข้มข้นสูง จะทำให้อนุภาคของนาโนซิลเวอร์มี

ขนาดเล็ก และขนาดที่เล็กจะทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียสูงขึ้น (Liu *et al.*, 2010) และการเตรียมพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ที่ความเข้มข้นมาก จะทำให้มีอัตราการปลดปล่อยซิลเวอร์ไอออนออกจากพอลิยูรีเทนมากขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ดีที่ความเข้มข้นของนาโนซิลเวอร์สูงมากขึ้น (Zapata *et al.*, 2011) แต่เมื่อเตรียมความเข้มข้นของนาโนซิลเวอร์ต่ำ อาจทำให้อัตราการปลดปล่อยซิลเวอร์ไอออนอาจจะอยู่ในระดับที่ไม่แน่นอน หรือปลดปล่อยได้น้อยลง ส่งผลให้การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียมีแนวโน้มที่ไม่คงที่

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ในการยับยั้งแบคทีเรียเมื่อทดสอบด้วยวิธี Agar DiscDiffusion Susceptibility Test

แบคทีเรีย	เส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย พอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ (มิลลิเมตร)						Control	
	40	100	200	500	1000	PU	AMP	TET
	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm		10µg/Disc	30 µg/Disc
<i>E. coli</i> ATCC25913	-	-	-	-	-	-	-	7±0.00
<i>P. aeruginosa</i>	-	-	7.00±0.17	7.00±0.17	-	-	-	21.17±0.06
<i>P. mirabilis</i>	-	-	-	-	-	-	21.00±0.17	9.70±0.06

หมายเหตุ-หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm อักษรย่อ PU หมายถึง พอลิยูรีเทน AMP หมายถึง แอมพิซิลลิน TET หมายถึง เตตราซัยคลิน

ตารางที่ 2 จำนวนโคไลนัมเบคทีเรียในการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อด้วยวิธี Broth Dilution Susceptibility Test

เชื้อแบคทีเรีย	จำนวนโคไลนัม (X10 ⁷ CFU/mL)								
	PU-Ag 40 ppm	PU-Ag 100 ppm	PU-Ag 200 ppm	PU-Ag 500 ppm	PU-Ag 1000 ppm	Control			
						PU	AMP 10µg/ดิสก์	TET 30 µg/ดิสก์	MIC (ppm)
<i>E. coli</i> ATCC 25913	199.67±33.50 ^{de}	286.67±35.12 ^{fg}	180.67±20.65 ^{cde}	200.67±38.55 ^{de}	134.00±18.68 ^{bcd}	343.33±66.58 ^g	61.33±15.89 ^{ab}	2.43±0.49 ^a	1000
<i>P. aeruginosa</i>	9.50±1.42 ^d	3.23±0.29 ^{bc}	9.30±1.48 ^d	4.67±0.15 ^c	1.56±1.22 ^{ab}	11.70±1.57 ^e	1.57±1.17 ^{ab}	0.15±3.23 ^a	100
<i>P. aeruginosa</i> ด้อย	0.94±0.19 ^a	1.36±0.06 ^{abc}	1.58±0.15 ^{bc}	1.01±0.22 ^{ab}	0.76±0.21 ^a	1.74±0.25 ^c	1.22±0.33 ^{abc}	1.28±0.44 ^{abc}	1000
<i>P. mirabilis</i>	165.67±29.70 ^d	110.67±9.29 ^{bc}	62.33±9.29 ^b	145.33±15.82 ^{cd}	102.67±16.65 ^{cd}	241.00±41.94 ^e	1.03±0.21 ^a	22.13±0.42 ^a	100

หมายเหตุ ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันในแนวนอน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4. บทสรุป

การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน มีผลต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมลบหลายโอกาส 3 สายพันธุ์ ได้แก่ *E. coli* ATCC25913 *P. aeruginosa* ดื้อยาและไม่ดื้อยา และ *P. mirabilis* ได้แตกต่างกันและให้ค่า MIC ระหว่าง 100 – 1000 ppm โดยพบว่าพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ที่ความเข้มข้น 1000 ppm มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ *P. aeruginosa* สูงที่สุด

5. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี ที่มอบตัวอย่างแบคทีเรียที่ใช้ทดสอบครั้งนี้และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้ความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือวิจัย

6. เอกสารอ้างอิง

- วิษณุ ธรรมลิขิตกุล. (2551). โคลิสติน: ยาต้านจุลชีพ. *เวชบันทึก ศิริราช*, 3, 152-158.
- Clinical and standard Institute. (2010). *Performanec standards for antimicrobial susceptibility testing; Twentieth informational supplement*. Document M100–S20. Wayne, PA: CLSI.
- Dellit, T.H., Owens, R.C., McGowan, J.E., Gerding, D.N., Weinstein, R.A. and Burke, *et al.* (2007). Infectious Diseases Society of America and the Society for Healthcare Epidemiology of America Guidelines for Developing an Institutional Program to Enhance Antimicrobial Stewardship. *Antimicrobial Stewardship Guidelines*, 44, 159-177.
- Hsu, S., Tseng, H. and Lin, Y. (2010). The biocompatibility and antibacterial properties of waterborne polyurethane-silver nanocomposites. *Biomaterials*, 31, 6796-6808.
- Kuan, H.C., Ma, C.C.M., Chang, W.P., Yuen, S.M., Wu, H.H. and Lee, T.M. (2005). Synthesis, thermal, mechanical and rheological properties of multiwall carbon nanotube/waterborne polyurethane nanocomposite. *Composites Science and Technology*, 65, 1703-1710.
- Lamba, N., Woodhouse, K. and Couper, S.L. (1998). *Polyurethane in biomedical applications*. U.S.A.: CRC Press.
- Liu, J., Sonshine, J.A., Shervani, S. and Robert, H. (2010). Controlled Release of Biologically Active Silver from Nanosilver Surfaces. *ASC Nano*, 4(11), 6903-6913.
- Morones, J.R., Elechiguerra, J.L., Camacho, A., Holt, K., Kouri, J.B., Ramirez, J.T., *et al.* (2005). The bactericidal effect of silver nanoparticles. *Nanotechnology*, 16, 2346-2353.
- Park, H., Kim, J.Y., Kim, J., Lee, J., Hahn, J., Gu, M.B., *et al.* (2009). Silver-ion-mediated reactive oxygen species generation affecting bactericidal activity. *Water Research*, 43, 1027-1032.
- Paul, G., Sarkar, S., Pal, T., Das, P.K. and Manna, I. (2012). Concentration and size dependence of nano-silver dispersed water based nanofluids. *Journal of Colloid and Interface Science*, 371, 20-27.
- Sanpui, P., Murugadoss, A., Prasad, P.V.D., Ghosh, S.S. and Chattopadhyay, A. (2008). The antibacterial properties of a novel chitosan-Ag-nanoparticle composite. *International Journal of Food Microbiology*, 124, 142-146.
- Sedlarik, V., Galya, T., Sedlarikova, J., Valasek, P. and Saha, P. (2010). The effect of preparation temperature on the mechanical and antibacterial properties of poly(vinyl alcohol)/silver nitrate films. *Polymer Degradation and Stability*, 95, 399-404.
- Sheng, W.H., Chie, W.C., Chen, Y.C., Hung, C.C., Wang, J.T. and Chang, S.C. (2005). Impact of nosocomial infections on medical costs, hospital stay, and outcome in hospitalized patients. *Journal of the Formosan Medical Association*, 104(5), 318-26.
- Stamm, W.E. (1992). Nosocomial urinary tract infection In J.V. Benett and P.S. Brachman (Eds.). *Hospital Infection* (3rd ed.). Boston: Little Brown.
- Zapata, P.A., Tamayo, L., Páez, M., Cerda, E., Azócar, I. and Rabagliati, F.M. (2011). Nanocomposites based on polyethylene and nanosilver particles produced by metallocenic “*in situ*” polymerization: synthesis, characterization, and antimicrobial behavior. *European Polymer Journal*, 47, 1541-1549.